


Пошарова специфікація штукатурного оздоблення стін

Зображ. 1 Пошарова специфікація оздоблення стінових конструкцій.

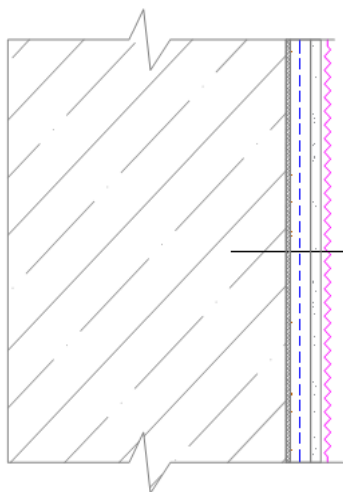

1. Існуюча парапетна конструкція з фасадної сторони
А) цегла керамічна оброблена піскоструминним способом;
Б) існуюча цементно-піщана штукатурка (ЦПШ) очищена від штукатурної "шуби";
В) існуюча ЦПШ з камінцевою "шубою";
 - *знепилити й висушити поверхню до $\leq 4\%$;*
 - *очищення та захист оголеної арматури нанесенням антикорозійної ґрунтовки, наприклад, ГФ-021 або пасивація;*
2. Кварцова високоадгезійна ґрунтовка **Baumit SuperPrimer** [витрата: $\sim 0,3$ кг/м²] (по основах А, Б і В) – 1 шар;
 - *технологічна перерва – не менше ніж 1 година;*
3. Штукатурний розчин **Baumit MPA 62** [$\sim 14,5$ кг/м²х10 мм товщини шару] – шар 20–25 мм за одне нанесення (по основах А) – 1–2 шари;
 - *витримати технологічну перерву до затужавіння штукатурного розчину;*
4. Закріпити металеву каніліровану рифлену корозійностійку оцинковану сітку, ГОСТ 3306–88, з розміром чарунки від 25х25 мм до 50х50 мм із дротом $\varnothing 1,2-1,4$ мм (по основах А);
 - *прокладається по затужавілому незатертому штукатурному шару Baumit MPA 62;*

- *сітку механічно кріпити в'язальним дротом до анкерів, встановлених у цегляну конструкцію в шаховому порядку з кроком 300 мм;*

5. Штукатурний розчин **Baumit MPA 62** [витрата: $\sim 14,5$ кг/м²х10 мм товщини шару], – 20–25 мм за одне нанесення (по основах А) – 1–2 шари;

- *технологічна перерва між шарами стартової штукатурки – до затужавіння попереднього шару;*
- *технологічна перерва після останнього стартового штукатурного шару – не менше ніж 28 діб;*

6. ґрунтовка **Baumit MultiPrimer** [витрата: $\sim 0,15$ кг/м²] у співвідношенні 1:1 H₂O (по основах А);

- *без розведення водою не наносити;*
- *технологічна перерва після шару ґрунтовки – не менше 8 годин;*

7. Шар шпаклівки **Baumit MultiWhite** [витрата: ~ 4 кг/м²] армований лугостійкою склосіткою **Baumit StarTex** [витрата: $\sim 1,16$ м²/м²] з напуском 100 мм (на кутових зонах – додаткові смуги з напуском 200 мм на кожному боці), (по основах А, Б, В) – товщина шару 5–10 мм;

- *технологічна перерва, не менше ніж 7 діб (залежно від атмосферних умов);*

8. Штукатурна "шуба" **Baumit SuperSpritz *** [витрата: ~ 10 кг/м²] (по основах А, Б, В), товщина шару 6–10 мм;

- *нанесення виконується механізованим способом за допомогою пістолета "хоппера";*
- *технологічна перерва не менше 7 діб до фарбування;*

або

8. Кварцова ґрунт-фарба **Baumit UniPrimer** [витрата: $\sim 0,30$ л/м²] (по основах А, Б, В) – 1 шар;

- *технологічна перерва, не менше ~ 24 год;*

9. Декоративне силікон-силікатне покриття **Baumit StellaporTop 1.5K** структура "баранець" [витрата: $\sim 2,5$ кг/м²] (по основах А, Б, В) – товщина покриття 1,5 мм.

Примітка:

* Остаточне рішення щодо вибору матеріалу, кольору та текстури залишається за Замовником.

Вигляд канілірованої сітки, ціна з Епіцентру (фото від 20.08.2018 року)



Вигляд металевої сітки згідно ГОСТ 3306-88

